

ナトコの粉体塗料

エコナ[®]52M

ポリエステル／ウレタン主成分・メタリックシルバー

エコナ52Mだから

金属感に富んだ、シルバーメタリック

- 標準膜厚範囲内(70~90 μ m)で均一に塗装するだけで、きれいに仕上がります
- 用途例 自動二輪ミラー、装飾具、その他の屋内外金属製品



エコナ52Mだから

耐候性・耐食性等の塗膜性能が良好

- キセノンランプ 500時間光沢保持率 70%
- 塩水噴霧試験 500時間以上合格(リン酸亜鉛処理鋼板)
- 屋内外の幅広い用途に適しています

エコナ52Mだから

他塗料へのはじきは起こしません


- 他塗料と同一作業所内で併用が可能です

環境対応

粉体塗料だから


- VOC(揮発性有機化合物)不使用
- PRTR法管理対象物質の削減が可能

焼付温度と時間の関係

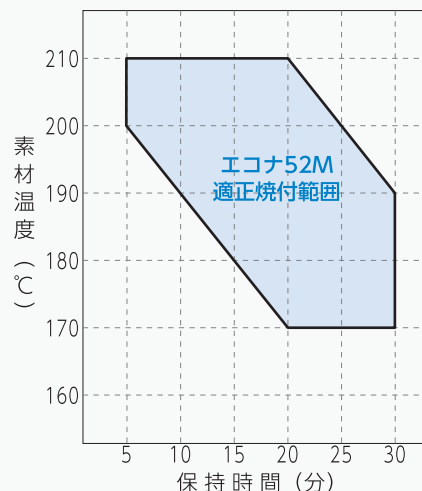

メタリックは荒目と中目を受注生産致します

塗装ライン例

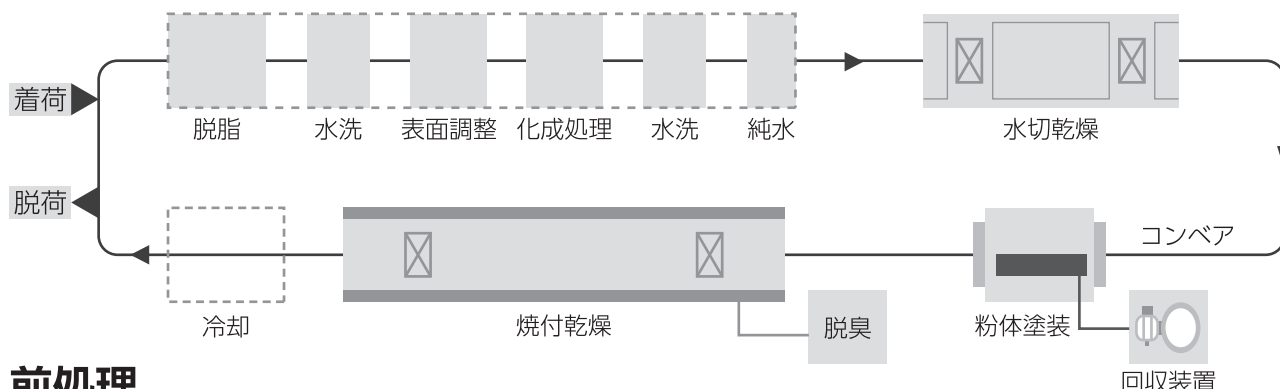

前処理

●脱脂・化成処理

より安定した性能を得る上で脱脂・化成処理工程は欠かせません。
素材や要求性能に適した処理剤を選択して下さい。

●水切り乾燥

前処理剤、水洗水の残存はピンホール、はじき、付着不良等の塗膜欠陥の原因となります。

参考：「粉体塗装技術要覧」P59 図-1

静電塗装

- コロナ静電ガン、摩擦帯電静電ガンに対して使用できる塗料です。塗装機の種類や設定条件により、模様が見本と多少異なる場合があります。
必ず試し吹きを行い、ご確認下さい。
- メタリックは摩擦帯電ガンでは塗装出来ません。
- 膜厚により模様が多少異なります。出来るだけ均一となるよう塗装して下さい。
- 回収パウダーとニューパウダーの比率により、模様の出方が異なる場合があります。
- 回収時、粉に必要以上の圧力がかからないようにして下さい。
- 特殊コーティングを施したアルミ粉を使用しているため一般の粉体塗料に比べて特に粉塵爆発の危険が高くなることはありません。粉体塗料一般の取扱い上の注意点にそって、取り扱って下さい。
- 他の塗料に混ざっても、一般にははじき現象を生じません。他の塗料と同一作業内での併用が可能です。

焼付乾燥条件

- 粉体塗料は焼付け不足の場合、衝撃性、屈曲性等が著しく低下します。
- 所定温度未満での焼付けは、塗肌を悪化させ、十分な形成をいたしません。
- 逆に、焼付け過剰は塗膜の変色の原因となります。
- 素材の熱容量によって、焼付け条件が変わります。
予め炉内温度と被塗物表面温度との関係の測定が必要です。

●容量・荷姿

15kg 段ボール箱（ポリエチレン袋入）

●塗装仕様例 ○機械部品

工 程	作 業
素材	アルミダイキャスト
素地調整	アルカリ脱脂(スプレー法)
水洗	上水(スプレー法)
化成処理	クロメート処理(スプレー法)
水洗	上水→純水(スプレー法)
水切乾燥	LPG間接熱風炉 150℃-10分
乾燥	170℃-15分
粉体塗装	エコナ52M コロナ静電塗装 80 μ m
後補正	エコナ52M コロナ静電塗装(手吹き)
焼付乾燥	LPG間接熱風炉 180℃-20分

※乾燥は被塗物温度

●塗布面積

膜 厚	塗 布 面 積
80 μ m	約6.5 m^2/kg

※塗料有効利用率 90%で計算

●焼付条件別塗膜物性(リン酸亜鉛処理鋼板)

試験項目	180℃ 20分	試験条件	適用
光沢	—	60度鏡面反射率	JIS K 5600-4-7
鉛筆硬度	H	三菱ユニ鉛筆引っかき	JIS K 5600-5-4
碁盤目試験	0/100	2mm幅 剥離数/100	JIS K 5600-5-6
エリクセン試験	合格	5mm 押し出し	JIS K 5600-5-2
屈曲試験	合格	屈曲試験機 φ3mm	JIS K 5600-5-1
衝撃試験	50cm	デュポン式 r1/4inch、500g	JIS K 5600-5-3
耐溶剤試験	異常無し	キシレンラビング 20回	
耐酸試験	やや変色	20℃ 5% H_2SO_4 240時間浸漬	JIS K 5600-6-1
耐アルカリ試験	やや艶引け	20℃ 5%NaOH 240時間浸漬	JIS K 5600-6-1
耐湿試験	0/100	50℃ 湿度98% 500時間 2mm幅碁盤目剥離	JIS K 5600-7-2
	異常無し	外観異常の有無	JIS K 5600-8-2
耐沸騰水試験	異常無し	98℃以上 2時間浸漬	
塩水噴霧試験	500時間	35℃ 5%NaCl連続噴霧 片側剥離幅3mm以内	JIS K 5600-7-1
促進耐候性試験	70%	キセノンランプ法 500時間、光沢保持率	JIS K 5600-7-7
	70%	サンシャイン型ウェザーメーター 500時間、光沢保持率	

※焼付条件は被塗物温度×時間、膜厚 $80\pm 10\mu m$ で作成

●各種金属素材への性能(180℃-20分焼付時)

素材	碁盤目試験	耐湿試験	塩水噴霧試験
ダ ル 鋼 板	0/100	120 時間	48 時間
リ ン 酸 鉄 処 理 鋼 板	0/100	500 時間	120 時間
電気亜鉛メッキ鋼板	0/100	500 時間	500 時間
ステンレス SUS304	0/100	500 時間	500 時間
アルミ5052無処理	0/100	500 時間	500 時間

※膜厚 $80\pm 10\mu m$ で作成、試験条件は上記塗膜物性と同様

●上塗り適正

溶剤型塗料による補修及び色替えの場合、上塗塗料の種類によっては付着性の良くないものがあります。付着性の良くない塗料を使用する場合は十分な研磨が必要です。また下表以外の塗料を上塗に使用する場合には、十分試験してからご使用ください。

塗料	適応性
ワイド ニトロセルロースラッカー	○
エイト アクリルラッカー	○
スピージット® 常乾アクリル	○
ハイメリット メラミン焼付	△
アクリスト®Hi アクリル焼付	○
スターク1 アクリルウレタン	常温乾燥 ○
	強制乾燥 ○
エコナ 52M	○

※ ○：研磨無しで適応 △：研磨有りで適応

●塗料成分

成分	重量比率
顔料	46.0%
樹脂	51.0%
添加剤	3.0%
合計	100%

●塗料恒数

項目	規格	条件
真比重	1.6 ± 0.1	ピクノメーター法
平均粒径 D_{50}	$35\pm 5\mu m$	レーザー回折式粒度分布計
安息角	$37\pm 3^\circ$	パウダーテスター

粉体塗料 取扱上の注意点

● 安全・衛生上の注意点

粉体塗料は溶剤型塗料のように有機溶剤による火災の危険性や溶剤中毒の心配はありませんが、一般の可燃性粉じんと同様に粉じん爆発（着火）や吸入等による衛生上の問題があります。

1. 粉じん爆発（着火）への防止対策

- ・ 塗装ブースの吸引を充分に行い、粉じん濃度が高くならないようにして下さい。
- ・ 塗装装置、塗装ブース、回収装置やダクト等のアースを確実にとって下さい。
- ・ ハンガー等は常に清掃を行い、アース不良によるスパークの発生がないようにして下さい。
- ・ 静電塗装ガンと被塗物を異常に接近させないようにして下さい。
- ・ その他発火源（ライター、マッチ、金属工具、鋏付靴等）をブース近傍に持ち込まないようにして下さい。

2. 衛生上の注意

- ・ 取扱作業場所には、局所排気装置を設け、塗装作業時の浮遊粉じんを吸い込まないように注意し、必ず防じんマスクを着用して下さい。
- ・ 作業時には直接皮膚に触れないよう保護手袋、防じん服を着用して下さい。
- ・ 焼付中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- ・ 作業終了時には必ず「うがい、手洗い」を励行して下さい。

● 粉体塗料の貯蔵・保管

粉体塗料はその特性上、高温・多湿や過度の加重によってはブロッキングしやすい性質を持っています。必ず下記のような条件下で保管して下さい。

- ・ 直射日光を避け、気温 30℃以下の室内にて保管して下さい。
- ・ 通風が良く、湿度の少ない場所で保管して下さい。床面への直置きは避けて下さい。
- ・ ケースは 4 段積みまでにして下さい。
- ・ 残った塗料の保管は元のポリエチレン袋に入れ、ゴムバンド等で密栓し湿気の入らないようにした上で、上記保管条件にて保管して下さい。

● 容器・廃塗料の廃棄

空容器類の廃棄は、中身を使い切ってから箱と内袋を分別して処理業者に委託して下さい。回収した微粉等を廃棄する場合も処理業者に委託して下さい。



<http://www.natoco.co.jp/>

特約店

本社／本社工場 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山1-8 TEL.0561-32-2285(代) FAX.0561-34-1080
群馬工場 〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮9-2-9 TEL.0277-77-1703(代) FAX.0277-77-1708
東部支店 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目29番12号M2ビル TEL.048-844-8461(代) FAX.048-844-8490
中部支店 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山1-8 TEL.0561-32-9653 FAX.0561-32-9654
西部支店 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号 TEL.06-4802-0222(代) FAX.06-4802-0200
RISE88ビル 5F 501号室

西南部支店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2-10 南近代ビル9F TEL.092-432-2811(代) FAX.092-432-2810
沼田出張所 〒379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭900-3 TEL.0278-62-2736(代) FAX.0278-62-2795